

骨材試験成績書

令和


郡家コンクリート工業株式会社



	産地品名	骨材名称
骨材①	岡山県津山市加茂町知和	砕砂
骨材②	鳥取市湖山地区	砂
骨材③	京都府宮津市	ナスサンド
骨材④	岡山県津山市加茂町知和	砕石2005

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	混合砂	砕石2005	
最大寸法(mm)	5	1.2	1.2	20				
表乾密度 (g/cm ³)	2.66	2.61	3.06	2.67	150			
絶乾密度 (g/cm ³)	2.59	2.57	3.05	2.63	100			
吸水率 (%)	2.37	1.59	0.42	1.53	80			
微粒分量 (%)	3.22	0.98	1.24	0.36	60			
粘土塊量 (%)		-			50			
実積率 (%)				60.8	40			
粒形判定実積率 (%)	57.7			59.2	30		100	
有機不純物 (標準色よりも)		薄い			25		93	
塩化物量 (%)		0.000			20		66	
密度1.95に浮く粒子 (%)					15		66	
すりへり減量 (%)				17.1	10	100	24	
安定性 (%)	4.1	0.6		7.6	5	98	2	
					2.5	87	0	
					0.6	53		
					0.3	27		
					0.15	6		
					粗粒率	2.54	6.81	

粒度曲線

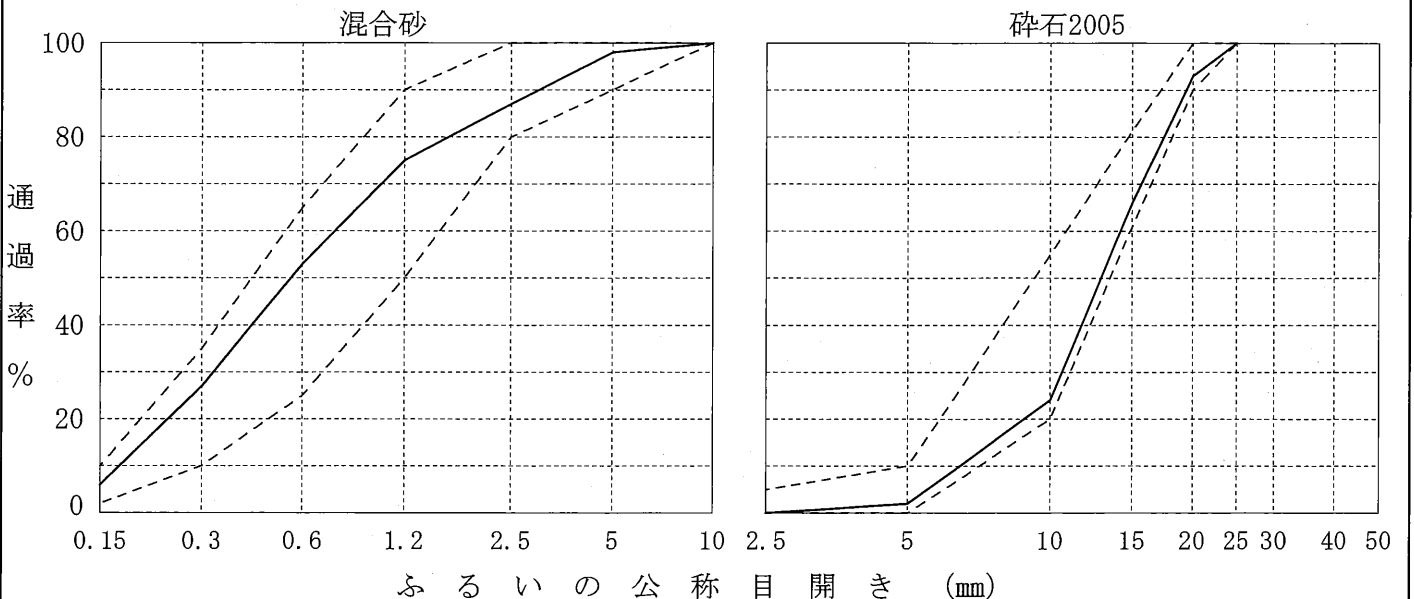

備考:

