

試験成績書

No. 23H9037

5 10.月分

令和5年9月8日

安達鋼業株式会社御中  
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)


日本産業規格表示認証番号TC0408088  
大阪鋼業株式会社三重工場  
三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和5年9月8日

出荷質量 6,400 Kg



規格 JIS G 3532 鉄線

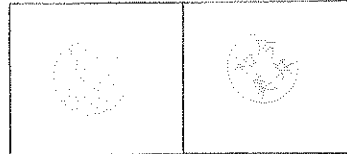

|      |                   |    |         |
|------|-------------------|----|---------|
| 種類記号 | コンクリート用鉄線 (SWM-P) | 線径 | 2.90 mm |
| 使用線材 | (株) 中山製鋼所 製       |    |         |

| 試験項目       | 実測寸法<br>mm | 引張荷重<br>N | 引張強さ<br>N/mm <sup>2</sup> | 絞り<br>% | 曲げ性  | 外観   |
|------------|------------|-----------|---------------------------|---------|------|------|
| 規格値<br>No. | ±0.06      | -         | 540以上                     | 30以上    |      |      |
| 1          | 2.88       | 5,006     | 769                       | 56      | good | good |
| 2          | 2.88       | 4,646     | 714                       | 52      | good | good |
| 3          | 2.89       | 5,353     | 816                       | 50      | good | good |

材料の化学成分

%

| チャージ No. | C<br>×100 | Si<br>×100 | Mn<br>×100 | P<br>×1000 | S<br>×1000 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2U94361  | 6         | 18         | 56         | 7          | 10         |

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

|          |      |          |      |  |  |  |  |
|----------|------|----------|------|--|--|--|--|
| 05.09.06 | 1203 | 05.09.06 | 1209 |  |  |  |  |
|          | 1204 |          | 1210 |  |  |  |  |
|          | 1205 |          |      |  |  |  |  |
|          | 1206 |          |      |  |  |  |  |
|          | 1207 |          |      |  |  |  |  |
|          | 1208 |          |      |  |  |  |  |

JIS JIS G 3532  
TC0408088  
鉄線 (SWM-P)  
製造年月日 050906  
線径 2.90 mm  
正味質量 800 kg  
検査済証  
合格  
今井 1203  
大阪鋼業株式会社  
三重工場  
三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737  
本社 東大阪市南荘町8番34号  
TEL (072) 982-3555

管理記号

090803 この原紙は、原本に相違ないことを証明します  
(株)アサヒメッシュ産業

