


令和6年5月度骨材試験成績表

日野建設業協同組合ブロック工場

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材①	岡山県真庭市神代 (碎石2010)	2010	Q M R 試験係 
骨材②	岡山県新見市足立 (碎石1505)	1505	
骨材③	碎石2005 (真庭・新見)	2005	
骨材④			

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	2010	1505	2005
最大寸法(mm)	20	15	20					
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.68	2.68	2.68		150			
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.70	2.70	2.70		100			
吸水率 (%)	0.40	0.50	0.45		80			
微粒分量 (%)	0.7	0.7	0.7		60			
有機不純物					50			
塩化物量 (1)					40			
安定性 (%)	2.5	2.3	2.4		30			
すりへり減量 (%)	14.2	27.7	19.6		25	100		100
					20	96	100	98
					15		98	
					10	4	53	29
					5	0	0	0
					2.5		0	0
					1.2			
					0.6			
					0.3			
					0.15			
					粗粒率	7.00	6.47	6.73

粒度曲線

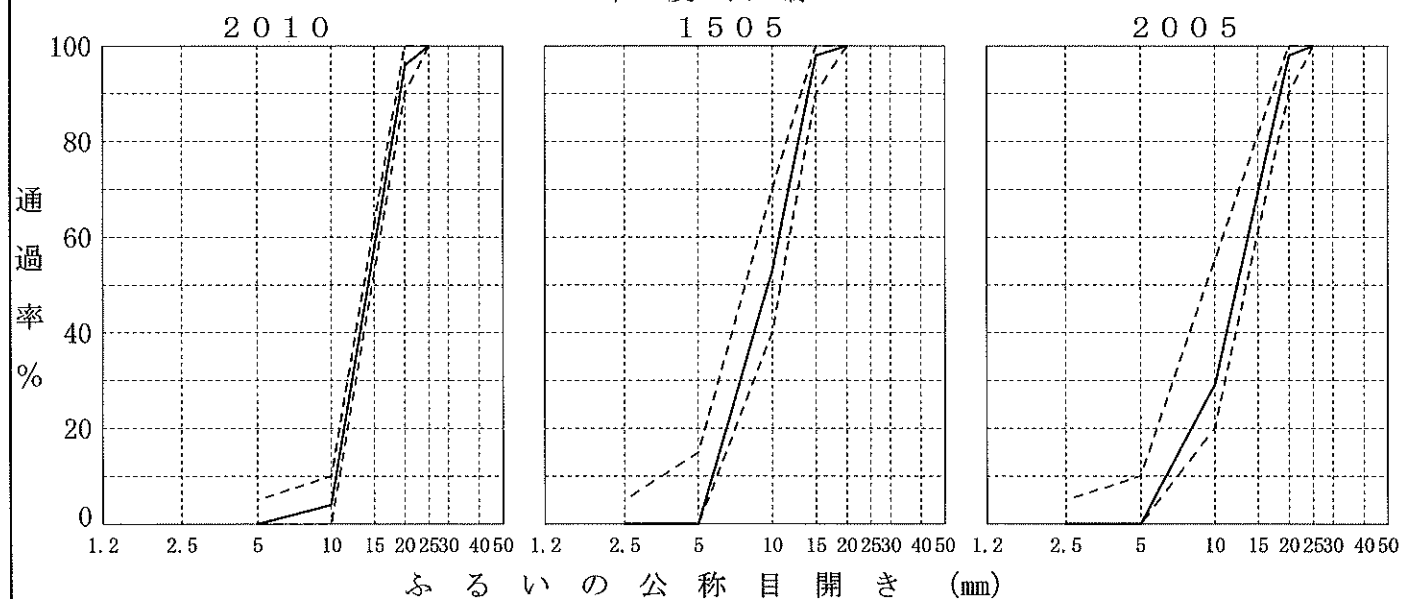

備考:



混合割合

①2010=60.0%

②1505=40.0%


令和6年5月度骨材試験成績表

日野建設業協同組合ブロック工場

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	新見市足立 (砕砂)	砕砂	Q	M
骨材②	日野郡日南町 (加工砂)	加工砂	R	試験係
骨材③	混合砂 (足立・花口)	足立・花口		
骨材④				

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	砕砂	加工砂	足立・花口
最大寸法(mm)	5	5	5					
絶乾密度	2.62	2.51	2.56		150			
表乾密度	2.66	2.55	2.60		100			
吸水率	1.43	1.73	1.58		80			
微粒分量	5.3	1.4	3.4		60			
粘土塊量 (%)		0.24			50			
塩化物量 (1)		0.000	0.000		40			
粒形判定実積率 (%)	59.0				30			
安定性	1.4	1.4	1.4		25			
有機不純物 (標準色よりも)		淡い			20			
					15			
					10	100	100	100
					5	100	99	100
					2.5	95	89	92
					1.2	73	68	71
					0.6	44	41	43
					0.3	23	19	21
					0.15	9	5	7
					0.075			
					粗粒率	2.56	2.79	2.66

粒度曲線

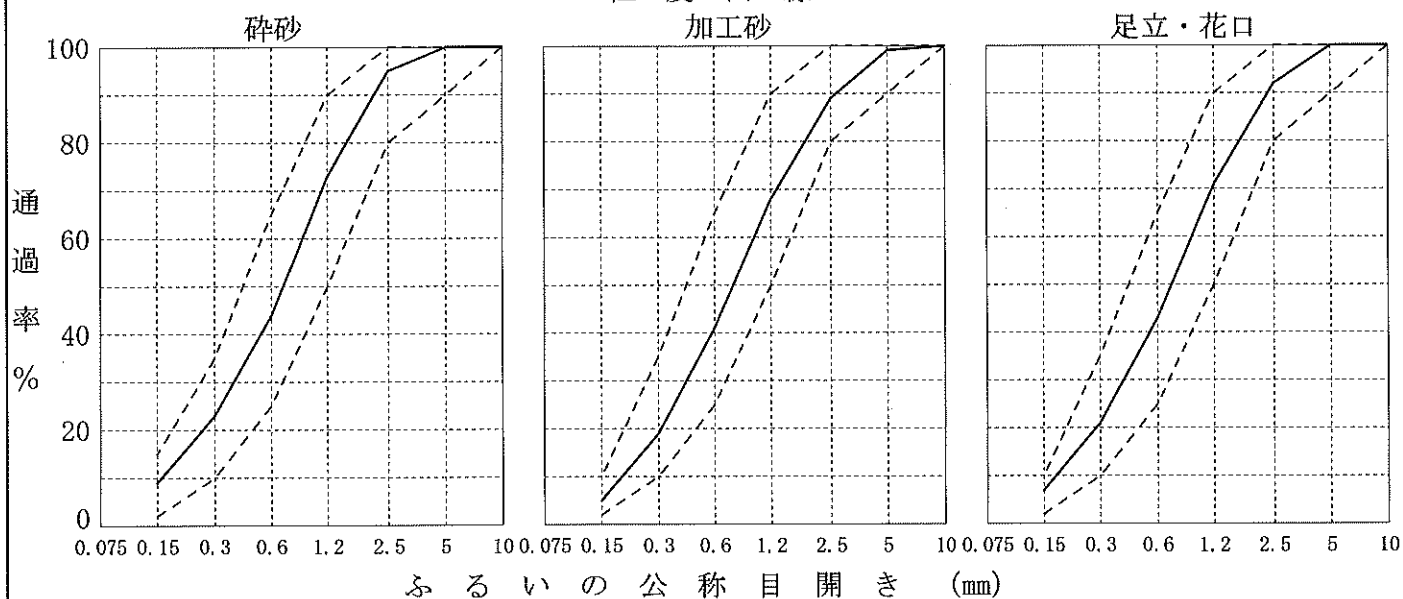

備考:

- 容積混合割合
- ①砕砂 = 50.0%
- ②加工砂 = 50.0%