

骨材試験成績書

令和 6年 3月度


郡家コンクリート工業株式会社




	産地品名	骨材名称
骨材①	岡山県津山市加茂町知和	砕砂
骨材②	鳥取市湖山地区	砂
骨材③	京都府宮津市	ナスサンド
骨材④	岡山県津山市加茂町知和	碎石2005

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	混合砂	碎石2005	
最大寸法(mm)	5	1.2	1.2	20				
表乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.59	3.06	2.68	150			
絶乾密度 (g/cm ³)	2.58	2.55	3.05	2.64	100			
吸水率 (%)	2.29	1.53	0.38	1.52	80			
微粒分量 (%)	3.45	0.96	0.91	0.29	60			
粘土塊量 (%)		-			50			
実積率 (%)			61.5	59.6	40			
粒形判定実積率 (%)	58.4		58.9	59.6	30		100	
有機不純物 (標準色よりも)		淡い			25		94	
塩化物量 (%)		0.000			20		69	
密度1.95に浮く粒子 (%)					15		32	
すりへり減量 (%)					10	100	3	
安定性 (%)	3.5	1.2			5	98	0	
					2.5	87		
					1.2	72		
					0.6	51		
					0.3	24		
					0.15	5		
					粗粒率	2.63	6.71	

粒度曲線

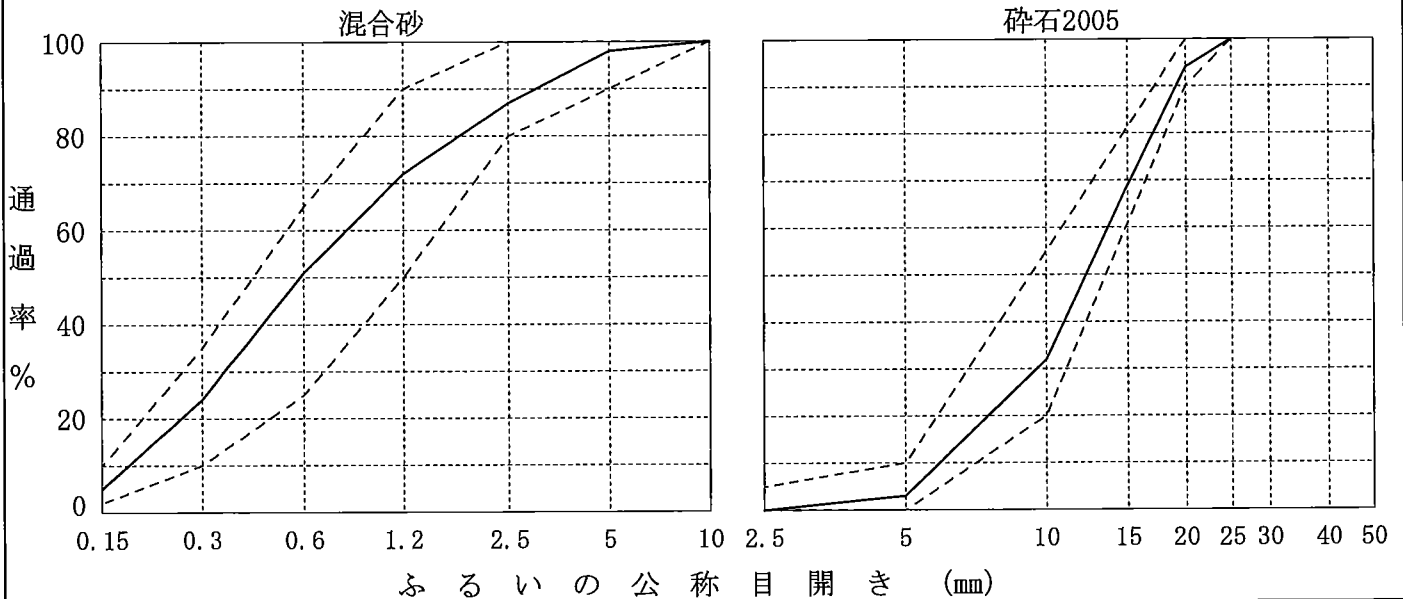

備考:

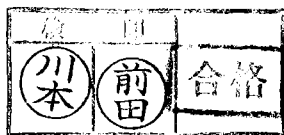

郡家コンクリート工業(株)