


骨材試験成績書

令和 6年 9月度


郡家コンクリート工業株式会社




| | | |
|-----|-------------|--------|
| | 産地品名 | 骨材名称 |
| 骨材① | 岡山県津山市加茂町知和 | 砕砂 |
| 骨材② | 鳥取市湖山地区 | 砂 |
| 骨材③ | 京都府宮津市 | ナスサンド |
| 骨材④ | 岡山県津山市加茂町知和 | 砕石2005 |

| 試験項目 | 骨材① | 骨材② | 骨材③ | 骨材④ | ふるい分け試験 (通過率%) | | | |
|-----------------|------|-------|------|------|----------------|------|--------|-----|
| | | | | | ふるい(mm) | 混合砂 | 砕石2005 | |
| 最大寸法(mm) | 5 | 1.2 | 1.2 | 20 | | | | |
| 表乾密度 (g/cm³) | 2.64 | 2.61 | 3.10 | 2.67 | 150 | | | |
| 絶乾密度 (g/cm³) | 2.58 | 2.57 | 3.08 | 2.63 | 100 | | | |
| 吸水率 (%) | 2.39 | 1.56 | 0.40 | 1.50 | 80 | | | |
| 微粒分量 (%) | 2.57 | 0.81 | 1.07 | 0.38 | 60 | | | |
| 粘土塊量 (%) | | - | | | 50 | | | |
| 実積率 (%) | | | | 59.9 | 40 | | | |
| 粒形判定実積率 (%) | 58.8 | | | 59.6 | 30 | | | 100 |
| 有機不純物 (標準色よりも) | | 淡い | | | 25 | | | 95 |
| 塩化物量 (%) | | 0.000 | | | 20 | | | 69 |
| 密度1.95に浮く粒子 (%) | | | | | 15 | | | 25 |
| すりへり減量 (%) | | | | 17.1 | 10 | 100 | | 3 |
| 安定性 (%) | 4.1 | 0.6 | | 7.6 | 5 | 98 | | 0 |
| | | | | | 2.5 | 87 | | |
| | | | | | 1.2 | 75 | | |
| | | | | | 0.6 | 54 | | |
| | | | | | 0.3 | 27 | | |
| | | | | | 0.15 | 7 | | |
| | | | | | 粗粒率 | 2.52 | 6.77 | |

粒度曲線

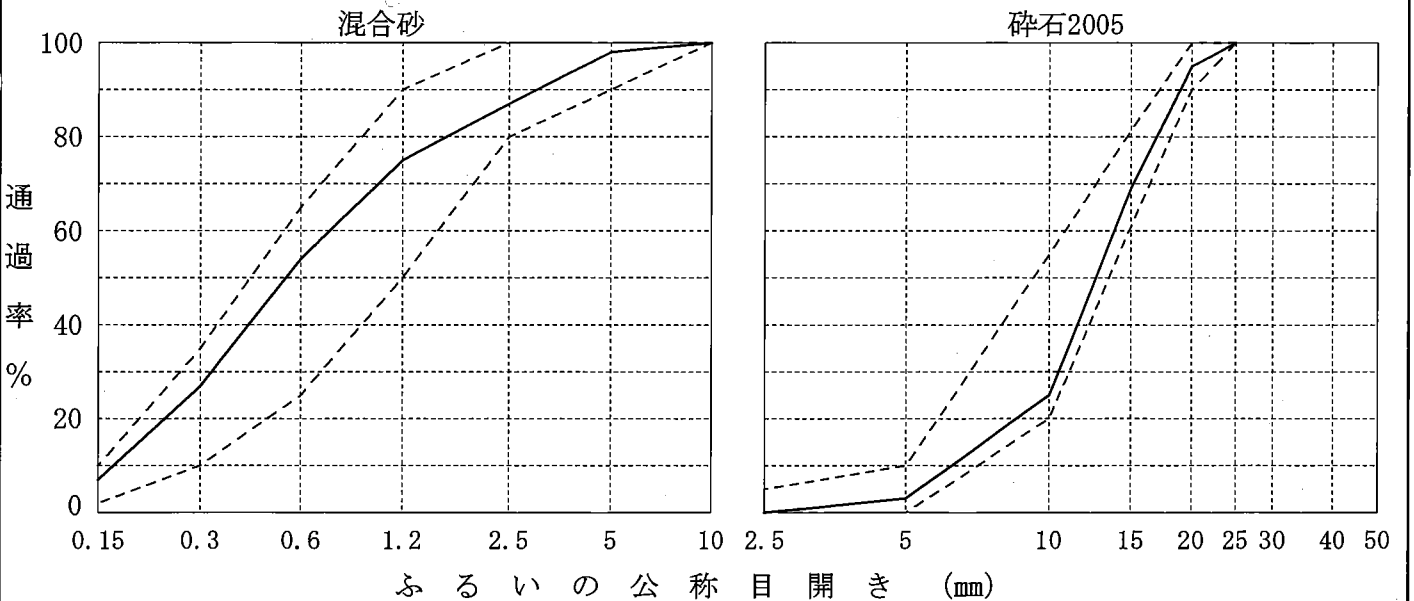

備考:

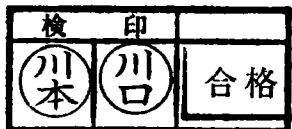

郡家コンクリート工業株式会社