


骨材試験成績書

令和 6年 6月度


郡家コンクリート工業株式会社



	産地品名	骨材名称
骨材①	岡山県津山市加茂町知和	砕砂
骨材②	鳥取市湖山地区	砂
骨材③	京都府宮津市	ナスサンド
骨材④	岡山県津山市加茂町知和	碎石2005

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	混合砂	碎石2005	
最大寸法(mm)	5	1.2	1.2	20				
表乾密度 (g/cm ³)	2.65	2.59	3.08	2.68	150			
絶乾密度 (g/cm ³)	2.60	2.55	3.07	2.64	100			
吸水率 (%)	2.02	1.56	0.26	1.48	80			
微粒分量 (%)	2.65	1.21	0.98	0.24	60			
粘土塊量 (%)		-			50			
実積率 (%)			61.5	60.5	40			
粒形判定実積率 (%)	59.0		58.9	58.6	30		100	
有機不純物 (標準色よりも)		淡い			25			95
塩化物量 (%)		0.000			20			70
密度1.95に浮く粒子 (%)					15			32
すりへり減量 (%)				17.1	10	100		3
安定性 (%)	4.1	0.6		7.6	5	98		0
					2.5	88		
					1.2	71		
					0.6	55		
					0.3	30		
					0.15	7		
					粗粒率	2.51	6.70	

粒度曲線

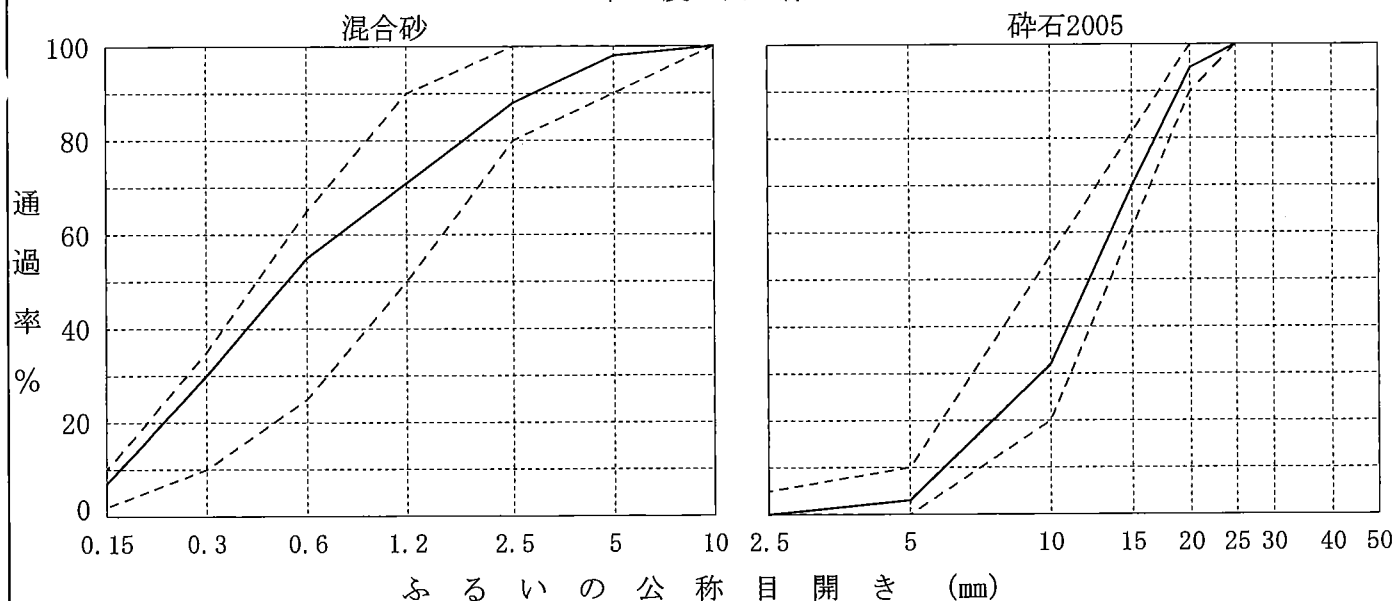

備考:

