

骨材試験成績書

令和 6年 4月度


郡家コンクリート工業株式会社



	産地品名	骨材名称
骨材①	岡山県津山市加茂町知和	砕砂
骨材②	鳥取市湖山地区	砂
骨材③	京都府宮津市	ナスサンド
骨材④	岡山県津山市加茂町知和	碎石2005

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	混合砂	碎石2005	
最大寸法 (mm)	5	1.2	1.2	20				
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.66	2.60	3.09	2.66	150			
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.60	2.56	3.07	2.62	100			
吸水率 (%)	2.17	1.57	0.37	1.49	80			
微粒分量 (%)	3.25	1.12	0.91	0.36	60			
粘土塊量 (%)		-			50			
実積率 (%)			61.5	60.0	40			
粒形判定実積率 (%)	57.0		58.9	60.6	30		100	
有機不純物 (標準色よりも)		淡い			25		94	
塩化物量 (%)		0.000			20		65	
密度1.95に浮く粒子 (%)					15		65	
すりへり減量 (%)				17.1	10	100	27	
安定性 (%)	4.1	0.6		7.6	5	98	2	
					2.5	88	0	
					1.2	69		
					0.6	50		
					0.3	27		
					0.15	6		
					粗粒率	2.62	6.77	

粒度曲線

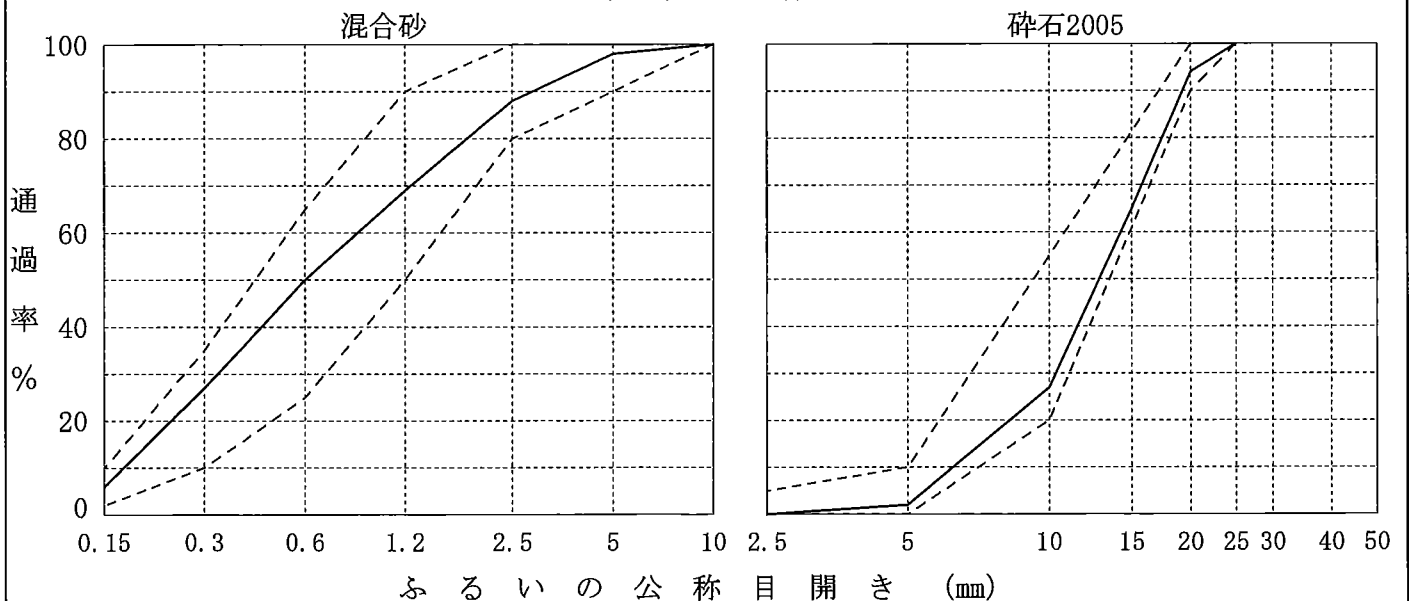

備考:

