


令和6年4月度骨材試験成績表

日野建設業協同組合ブロック工場

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材①	新見市足立 (砕砂)	砕砂	Q M R 試験係
骨材②	日野郡日南町 (加工砂)	加工砂	
骨材③	混合砂 (足立・花口)	足立・花口	
骨材④			

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	砕砂	加工砂	足立・花口
最大寸法(mm)	5	5	5		ふるい(mm)	砕砂	加工砂	足立・花口
絶乾密度	2.60	2.52	2.56		150			
表乾密度	2.64	2.56	2.60		100			
吸水率	1.36	1.79	1.58		80			
微粒分量	5.7	1.4	3.6		60			
粘土塊量 (%)		0.19			50			
塩化物量 (1)		0.000	0.000		40			
粒形判定実積率 (%)	57.8				30			
安定性	1.4	1.4	1.4		25			
有機不純物 (標準色よりも)		淡い			20			
					15			
					10	100	100	100
					5	99	99	99
					2.5	91	88	90
					1.2	70	69	70
					0.6	45	39	42
					0.3	27	24	26
					0.15	7	4	6
					0.075			
					粗粒率	2.61	2.77	2.67

粒度曲線

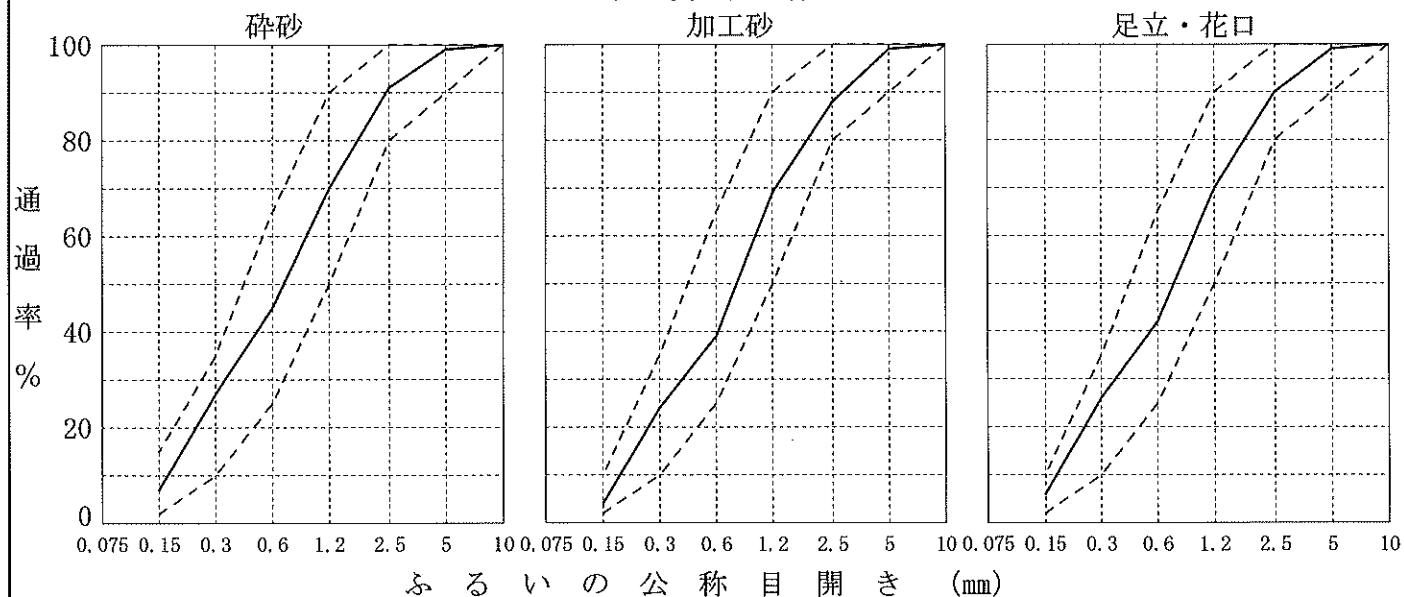



備考:

- 容積混合割合
- ①砕砂 = 50.0%
- ②加工砂 = 50.0%


令和6年4月度骨材試験成績表

日野建設業協同組合ブロック工場

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材①	岡山県真庭市神代 (碎石2010)	2010	Q M R 試験係  
骨材②	岡山県新見市足立 (碎石1505)	1505	
骨材③	碎石2005 (真庭・新見)	2005	
骨材④			

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	2010	1505	2005
最大寸法(mm)	20	15	20					
絶乾密度 (g/cm ³)	2.68	2.68	2.68		150			
表乾密度 (g/cm ³)	2.70	2.70	2.70		100			
吸水率 (%)	0.42	0.56	0.49		80			
微粒分量 (%)	0.7	0.7	0.7		60			
有機不純物					50			
塩化物量 (1)					40			
安定性 (%)	2.5	2.3	2.4		30	100		100
すりへり減量 (%)	14.2	27.7	19.6		25	97	100	99
					20		100	
					15		58	31
					10	4		
					5	1	5	3
					2.5		1	1
					1.2			
					0.6			
					0.3			
					0.15			
					粗粒率	6.98	6.36	6.66

粒度曲線

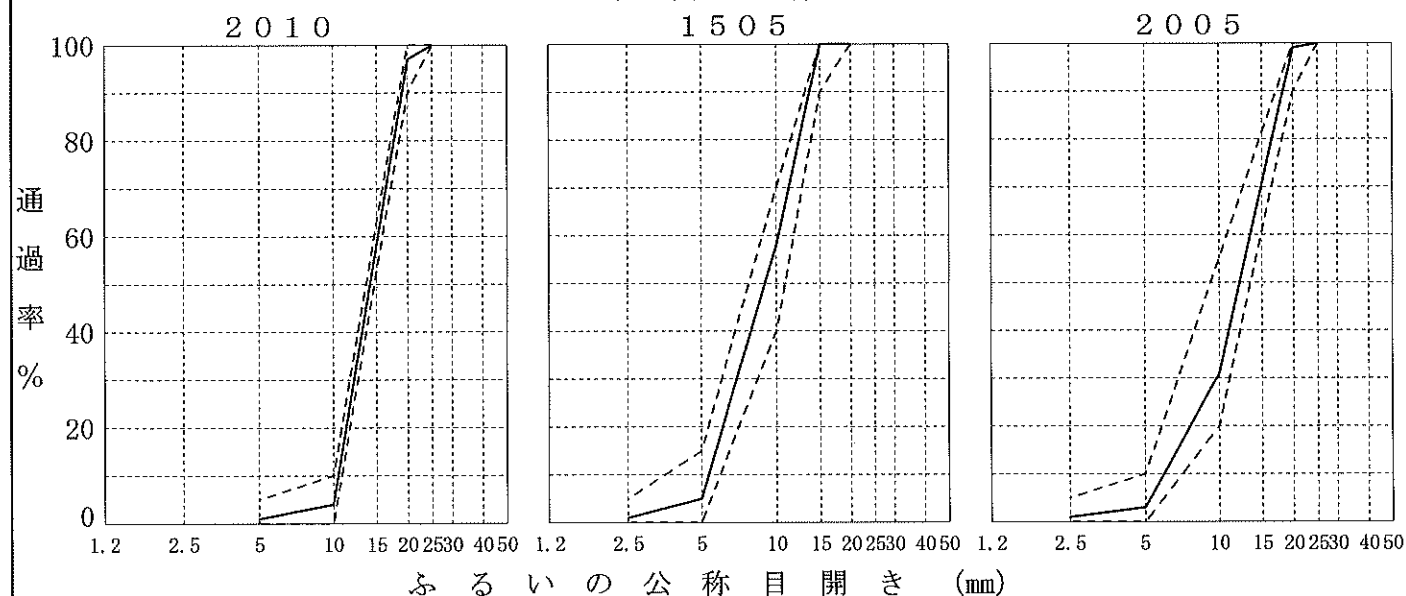

備考:

混合割合

①2010=60.0%

②1505=40.0%